


Образцы с 1 по 5

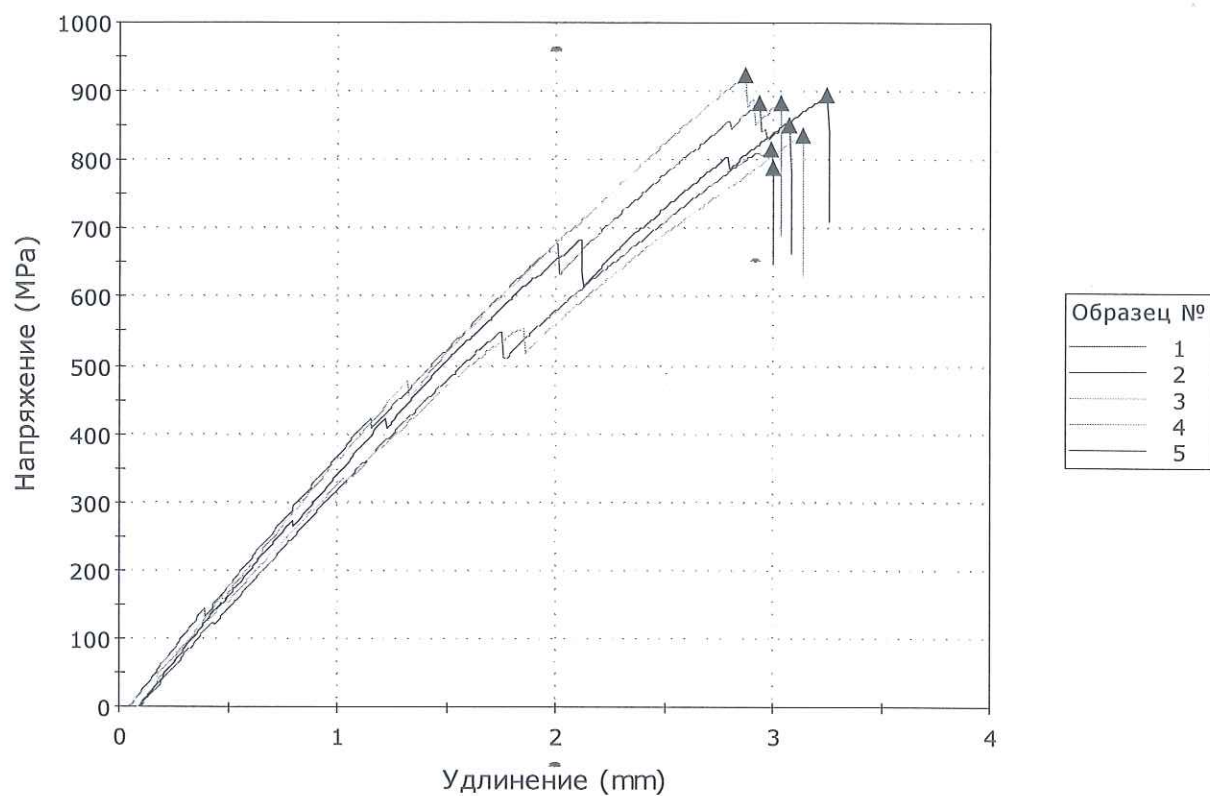

	Толщина (мм)	Ширина (мм)	Площадь (мм ²)	Предел прочности (МПа)	Максимум нагрузки (кН)	Модуль упругости (GPa)	Прочность по углеродному наполнителю (МПа)
1	1,36	12,05	16,39	815,22	13,36	56,48	3702.68
2	1,23	11,78	14,49	884,16	12,81	57,07	3631.62
3	1,15	11,86	13,64	923,50	12,60	53,58	3547.99
4	1,34	11,91	15,96	836,41	13,35	56,42	3743.40
5	1,23	11,63	14,30	893,96	12,79	53,77	3672.72
Максимум	1,36	12,05	16,39	923,50	13,36	57,07	3743.40
Минимум	1,15	11,63	13,64	815,22	12,60	53,58	3547.99
Среднее	1,26	11,85	14,96	870,65	12,98	55,46	3659.68
CO	0,09	0,16	1,17	44,05	0,35	1,65	